

TERMÉK ADATLAP

SikaTack® MOVE Transportation

AUTÓBUSZOK / HASZONJÁRMŰVEK RAGASZTÓ / FUGÁZÓANYAGA SZÉLVÉDŐ / ÜVEGCSERÉHEZ

JELLEMZŐ TERMÉK ADAT (TOVÁBBI ÉRTÉKEKET LÁSD A BIZTONSÁGI ADATLAPBAN)

Vegyí bázis	Egykomponensű poliuretán
Szín (CQP001-1)	Fekete
Térhálósodási mód	Nedvességre térhálósodó
Sűrűség (nem kitérhálósodott állapotban)	1,2 kg/l
Állékonysági tulajdonságok (CQP061-1)	Nagyon jó
Felhasználási hőmérséklet	termék 5 – 35 °C környezet 5 – 35 °C
Bőrösödési idő (CQP019-1)	20 perc ^A
Nyitott idő (CQP526-1)	15 perc ^A
Kötési sebesség (CQP 049-1)	Lásd 1. diagram
Shore A keménység (CQP023-1/ ISO 7619-1)	65
Húzószilárdság (CQP036-1 / ISO 527)	8 MPa
Szakadási nyúlás (CQP 036-1 / ISO 37)	300 %
Továbbszakadási ellenállás (CQP045-1 / ISO 34)	10 N/mm
Húzó-nyíró szilárdság (CQP046-1 / ISO 4587)	5 MPa
Minimális műhelyelhagyási idő alátámasztott üvegek esetén	< 40 kg 2 óra ^{B/C} < 75 kg 4 óra ^{B/C}
Alkalmazhatósági hőmérséklet (CQP509-1/CQP 513-1)	-40 – 90 °C
Szavatossági idő (CQP016-1)	12 hónap ^D

CQP = Corporate Quality Procedure (Belső vizsgálat)

^A) 23 °C / 50 % rel. páratart.^B) Részletekért az SDTA-ról forduljon a Sikához^C) 5 °C / 80 % rel. páratart. – 40 °C / 20 % rel. páratart.^D) tárolás 25 °C alatt

LEÍRÁS

A SikaTack® MOVE Transportation hidegen feldolgozható szélvédőragasztó, amelyet kifejezetten buszok és tehergépkocsik szélvédőinek cseréjénél a ragasztáshoz és fugázáshoz fejlesztettek ki. Jó időjárásállósággal rendelkezik így felhasználható külső felületen lévő hézagokban is.

TERMÉK ELŐNYEI


- Rövid műhelyelhagyási idő
- Alkalmas ragasztásra és fuga kitöltésére
- Ideális anyag haszongépjárművek üvegcserejéhez
- Jó időjárásállóság
- Kompatibilis a Sika primeres és primermentes eljárásával is.
- Oldószermentes

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A SikaTack® MOVE Transportation kifejezetten haszongépjárművek (pl.: buszok, teherautók) szélvédőcseréjéhez kifejlesztett minden egyben ragasztó / fugázóanyag. Az időjárásállóságának köszönhetően alkalmas mind ragasztásra, mind hézagok kitöltésére. Ideális mobil és műhelyben történő felhasználásra is. A termék felhasználása kizárólag tapasztalt szakipari felhasználók részére javasolt. A termék és feldolgozásra vonatkozó információk autóiipari üvegcsereire lettek kidolgozva. Egyéb felhasználás előtt végezzen próbavizsgálatokat az adott alapfelületeken, ill. az adott feltételek mellett a megfelelő tapadás és anyag kompatibilitás érdekében.

KÖTÉSI MECHANIZMUS

A SikaTack® MOVE Transportation a levegő nedvességtartalmával reagálva köt meg. Alacsony hőmérsékleten általában a levegő nedvességtartalma alacsonyabb, így a térhálósodási sebesség is valamivel lassabb (lásd 1. diagram)

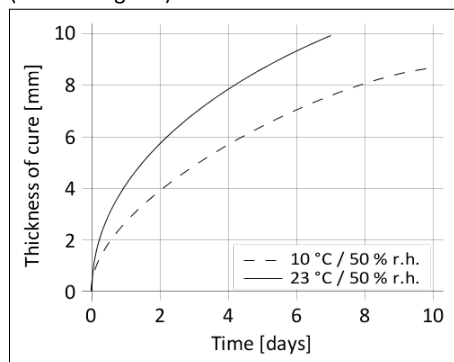

1. diagram: A SikaTack® MOVE Transportation térhálósodási sebessége

VEGYI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG

A SikaTack® MOVE Transportation ellenálló vízzel, sósvízzel, híg savakkal és lúgokkal szemben; rövid ideig ellenálló üzemanyaggal, ásványi olajjal, növényi- és állati eredetű zsírokkal és olajokkal szemben; nem ellenálló szerves savakkal, alkohollal, tömény savakkal és lúgokkal, valamint oldószerekkel szemben.


FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

Felület előkészítés

A felület legyen tiszta, száraz, zsírtól, olajtól és portól mentes. A ragasztandó felületeket a Sika primermentes vagy primeres felület előkészítési eljárásának megfelelően kell kezelni. További információk a felhasználáshoz és az előkezeléshez a megfelelő Termék Adatlapokban találhatóak. A kerámiabevonattal nem rendelkező szélvédők esetében biztosítani kell a megfelelő UV védelmet.

Felhordás

A SikaTack® MOVE Transportation-t egy erős akkumulátorral rendelkező kinyomópisztollyal ajánlott felhordani. Vegye figyelembe, hogy a hőmérséklet csökkentésével a viszkozitás növekszik. Az könnyű felhasználás érdekében hagyja, hogy a ragasztó felvegye a környezet hőmérsékletét a felhasználás előtt. Az egyenletes ragasztóvastagság biztosításához ajánlott a ragasztót háromszög alakban felhordani (lásd 1. ábra)

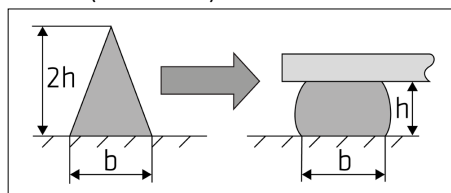

1. ábra: Javasolt felhordási keresztmetszet

A nyitott idő jelentősen rövidebb meleg és páradús környezetben. Az üveget minden esetben be kell szerelni a nyitott idő lejártá előtt. Soha ne építse be az üveget ha a ragasztó már bőrösödött felületű.

Eltávolítás

A meg nem kötött SikaTack® MOVE Transportation a szerszámokról és eszközökről Sika® Remover-208 vagy egyéb alkalmas oldószer segítségével távolítható el. A már megkötött termék csak mechanikusan távolítható el. A kezét / bőrt azonnal meg kell tisztítani Sika® Cleaner-350H tisztítókendővel vagy egyéb alkalmas ipari kéztisztítóval és vízzel. Sose használjon oldószert a bőrön!

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Jelen információk tájékoztató jellegűek. Egyedi felhasználás esetén forduljon tanácsért a Sika Ipari Ragasztástechnikai Üzletágához. Igény esetén az alábbi dokumentumok állnak rendelkezésre:

- Biztonságtechnikai Adatlapok
- Sika primermentes felület előkészítési eljárás
- Sika primeres felület előkészítési eljárás

CSOMAGOLÁSI INFORMÁCIÓ

Unipack	600 ml
---------	--------

TERMÉK ADATOK BÁZISA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI

INFORMÁCIÓK

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a je-

lenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapban szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.